


TSE_EZRW



Filme de BOPP, transparente, termosselável nas duas faces, sendo a face não tratada com selagem de abertura fácil e tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação

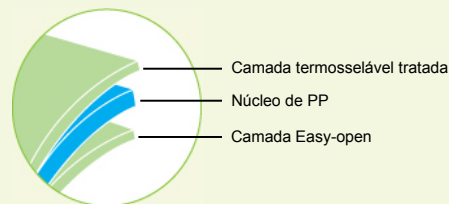

Características Principais

- Facilidade de abertura da área selada, eliminando a característica de rasgo da embalagem nesta região.
- Ótima hermeticidade de selagem.
- Estabilidade dimensional adequada para resmas.
- Tratamento superficial na face externa para impressão e/ou laminação.

Aplicações/Recomendações

- Filme interno da estrutura laminada para resmas termoseladas de papéis de escritório.
- Laminação com filmes TSE_RW para acabamento brilhante ou MATSE_RW para acabamento fosco.

Valores Típicos

Propriedades	Procedimento	Unidade	TSE_EZRW
Propriedades principais			TSE17EZRW
ESPESSURA	DIN 53370	µm	17
GRAMATURA	Vitopel	g/m ²	15,5
RENDIMENTO		m ² /kg	64,6
HAZE	ASTM D 1003	%	17
RESISTÊNCIA DE SELAGEM	Vitopel	N/15mm	2,7
TENSÃO SUPERFICIAL	ASTM D 2578	Dinas/cm	≥ 38
COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO - Filme/Filme - NT/NT	ASTM D 1894	-	0,30
Propriedades descritivas			
FAIXA DE SELAGEM	Vitopel	°C	105 - 145
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA RUPTURA	ASTM D 882	N/mm ² MD	150
		TD	290
ALONGAMENTO NA RUPTURA	ASTM D 882	% MD	180
		TD	50
ENCOLHIMENTO RESIDUAL	Vitopel 120°C / 5min	% MD	4,5
		TD	2,0
PERMEABILIDADE AO VAPOR D'ÁGUA	ASTM F 1249 38°C / 90%UR	g/m ² /24h	7,6

Notas

Revisão Ago/16

1 – Abreviações utilizadas: DM – direção da máquina; DT – direção transversal à máquina; NT – face não tratada.

2 – Os valores descritos na tabela acima não se constituem em especificação de produto, mas representam valores médios ou típicos para este produto.

3 – Os filmes citados são tratados na face externa. Filmes com tratamento na face interna (I) podem ser fornecidos mediante consulta prévia à área Comercial.

As informações técnicas nesta publicação são baseadas em nossa experiência e são de caráter geral. As informações aqui fornecidas não devem ser consideradas ou interpretadas como garantia de adequação do produto especificado a uma finalidade ou a um uso pretendido por quem venha a tomar conhecimento das mencionadas informações, salvo na hipótese de expressa manifestação em sentido contrário de nossa parte.